

Grave 0/31.5 Mixte

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GDNT 2 M SEPTEMBRE 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n° ULY24-025714-1

Classement GTR = F71 Selon GTR 2023= AR-A53

Utilisation :

Compactage avec un objectif de densification q2

[DC3] : Tranchée

[DC3] : Couche de fondation et de base

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GDNT 2 M


	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W	
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	5.0	30		1.0	40	65	2.5	0.80	35	0.40		
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	85	100			70.0									

Partie informative

Résultats de production

du 19/09/24 au 27/09/24

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
Maximum	7.2	19	25	32	44	60	84	98	100					25	42	2.2	0.60	17	0.18	7.4
Xf+1.25xEcart-types	7.3	20	26	33	45	61	84	98	100					25	42	2.3	0.64	17	0.18	9.7
Moyenne Xf	6.3	17	22	29	40	57	83	98	100	1.0	4	96.0	<0.1%	25	42	2.1	0.57	17	0.18	5.4
Xf-1.25xEcart-types	5.3	14	18	24	35	54	82	97	100					25	42	1.9	0.49	17	0.18	1.2
Minimum	5.8	14	19	25	36	54	82	97	100					25	42	1.9	0.50	17	0.18	1.5
Ecart-type	0.81	2.5	3.0	3.5	4.0	3.1	1.0	0.5	0.0					0.0	0.0	0.20	0.060	0.0	0.000	3.40
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	3

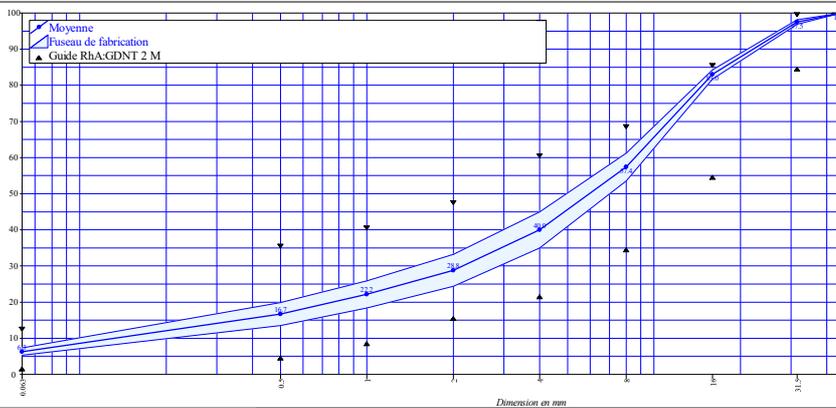

Amaury CHAPON