

0/4

Pétrographie : RHYOLITE

0/4 Béton CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code A sauf EN f code B


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	D 4	1.4D 5.6	2D 8	Ab	f	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10				6	0.6	
V.S.S.	14.0		45		70			99			2.5	14.0		1.5
V.S.I.	8.0		5		30			89	95	100		8.0		

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/24 au 12/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ab	f	FM	MB
Maximum	12.3	18	26	39	57	79	90	99	100	100		12.3	3.19	1.5
Xf+1.25xEcart-types	11.9	17	26	39	55	78	89	99	100	100		11.9	3.16	1.5
Moyenne Xf	10.8	16	24	35	51	74	86	98	100	100	1.7	10.8	3.02	1.3
Xf-1.25xEcart-types	9.8	15	21	32	46	70	84	98	100	100		9.8	2.88	1.1
Minimum	9.6	14	20	31	44	70	84	98	100	100		9.6	2.84	1.0
Ecart-type	0.81	1.1	1.7	2.8	3.6	3.0	1.9	0.3	0.0	0.0		0.80	0.110	0.20
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	10	10	10

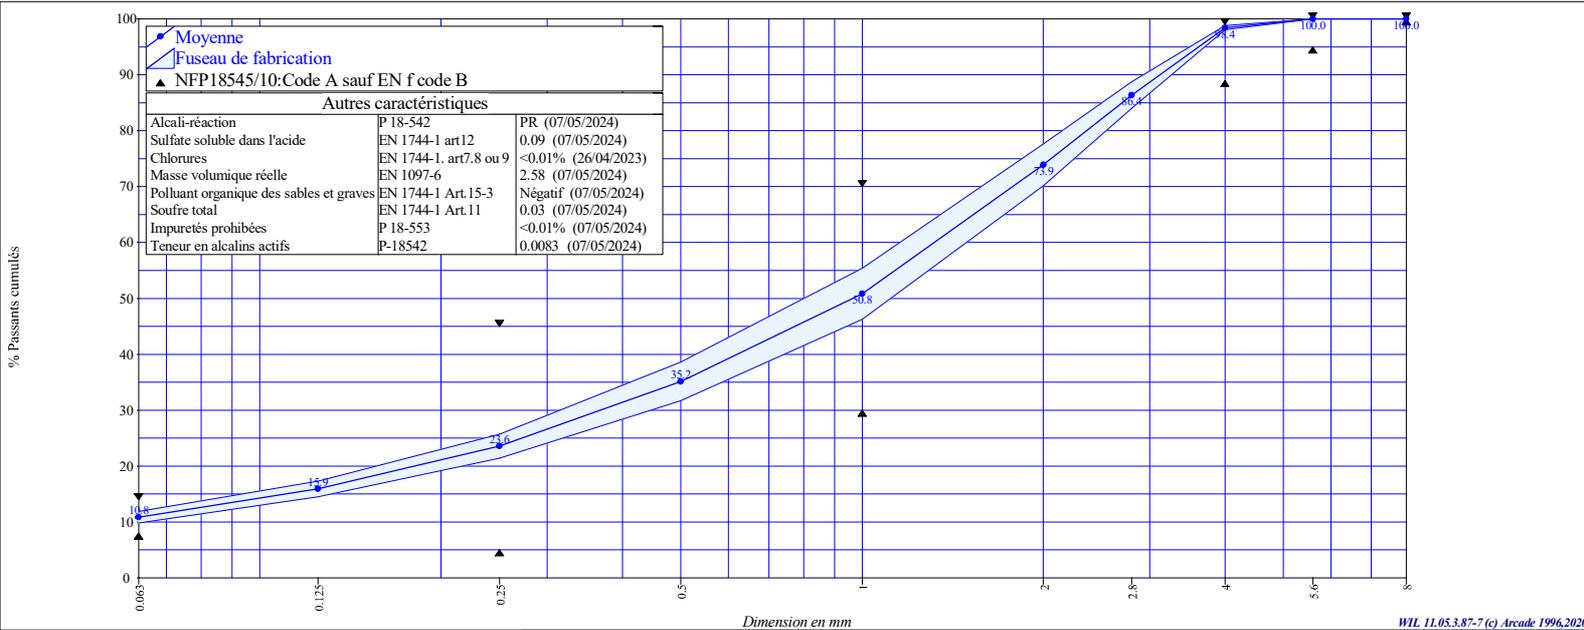

Amaury CHAPON