

# GNT 3 0/20

**Pétrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

0 20

EN 13285 Graves non traitées

GNT 3


	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	f	LA	MB	MDE
V.S.S.	9.0	35	40	50	65	85	99	100	9.0	40	2.5	35
V.S.I.	4.0	10	15	22	35	55	85	100	4.0			

### Partie informative

Résultats de production

du 03/04/24 au 12/12/24

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	f	LA	MB	MDE
Maximum	6.2	19	28	39	53	77	99	100	6.2		2.5	
Xf+1.25xEcart-types	6.2	19	27	38	53	78	98	100	6.2		2.8	
Moyenne Xf	5.8	16	22	32	45	71	96	100	5.8	14	2.2	8
Xf-1.25xEcart-types	5.3	13	18	26	37	65	94	100	5.3		1.7	
Minimum	5.4	14	18	28	37	65	93	100	5.4		1.4	
Ecart-type	0.36	2.3	3.8	4.7	6.8	5.1	1.8	0.0	0.40		0.40	
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	1

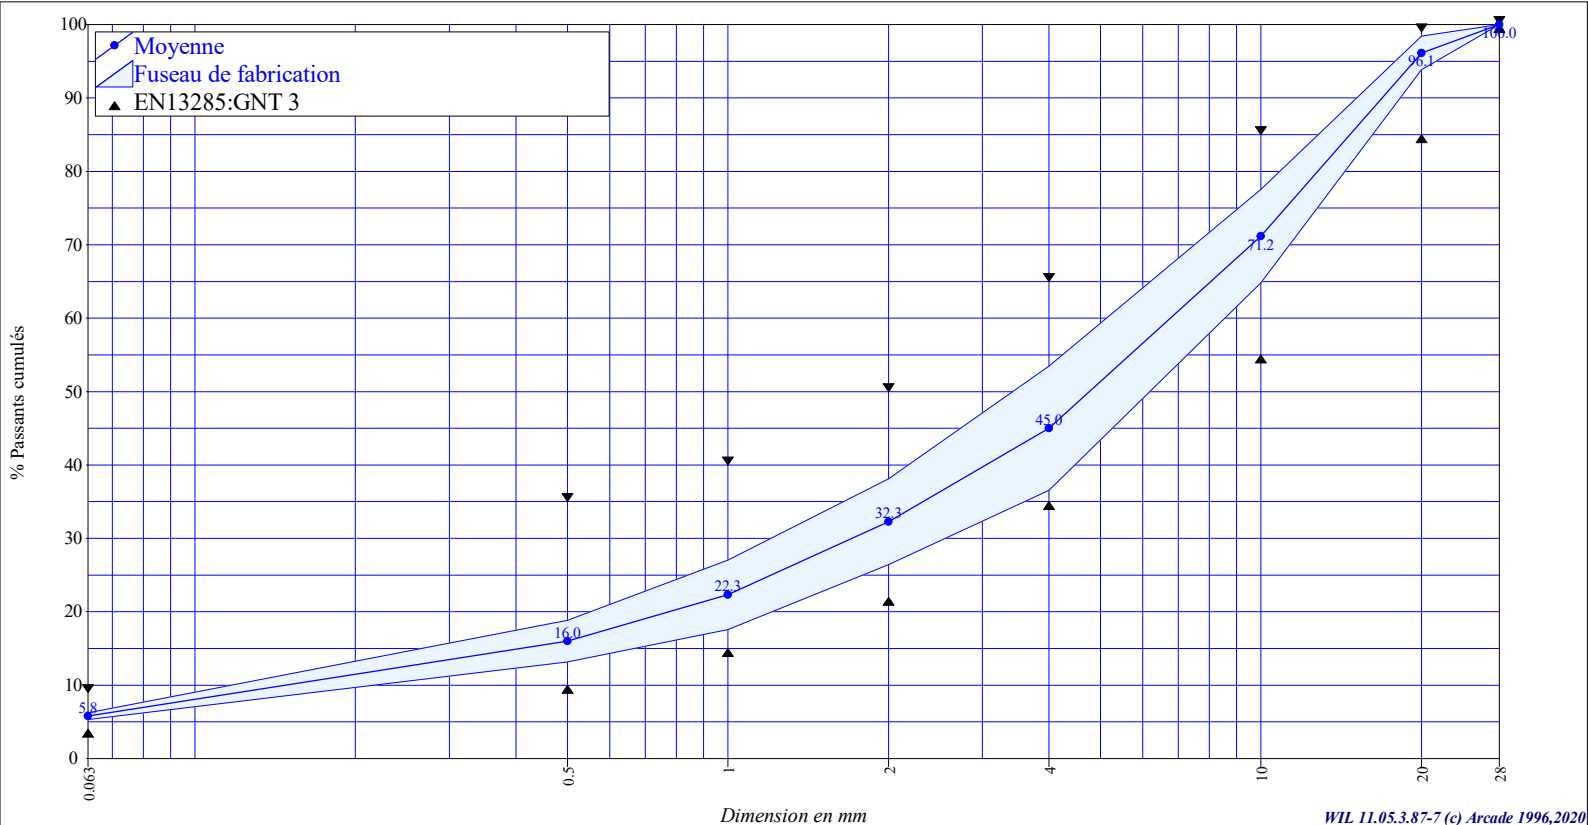

David REYNAL