

GRAVE 0/250

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Contrôle interne

SELON LE NFP 11-300 MATERIAU ROCHEUX R6 ASSIMILABLE C2B3
SELON LE GTR 2023 MATERIAU ROCHEUX V₀ ASSIMILABLE VC1 G3
SELON LE GTR 2023 MATERIAU PRESUME INSENSIBLE A L'EAU (Tamisat a 63µm <ou= 5% et VBS < 0.2)

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 250

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Limites normalisées d


	0.063	0.5	1	2	5	8	10	25	50	63	80	100	125	200	250	300	Cu	LA	MDE	VBS	
V.S.S.																					
V.S.I.																					

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/24 au 09/12/24

	0.063	0.5	1	2	5	8	10	25	50	63	80	100	125	200	250	300	Cu	LA	MDE	VBS	
Maximum	4.1	11	14	21	31	35	36	41	52	58	63	74	82	92	96	100					0.20
Xf+1.25xEcart-types	4.2	11	15	23	33	37	38	44	52	57	63	77	83	94	97	100					0.20
Moyenne Xf	3.5	10	13	17	26	28	30	37	47	51	59	68	75	88	93	100	162.00	14	8		0.19
Xf-1.25xEcart-types	2.8	8	10	12	18	20	21	30	42	45	55	59	66	82	89	100					0.17
Minimum	2.9	8	10	12	17	19	20	29	42	47	55	59	68	81	88	100					0.17
Ecart-type	0.55	1.2	1.9	4.1	6.3	6.9	7.1	5.4	4.1	4.8	3.2	7.5	6.8	4.8	3.5	0.0					0.010
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		1	1		4

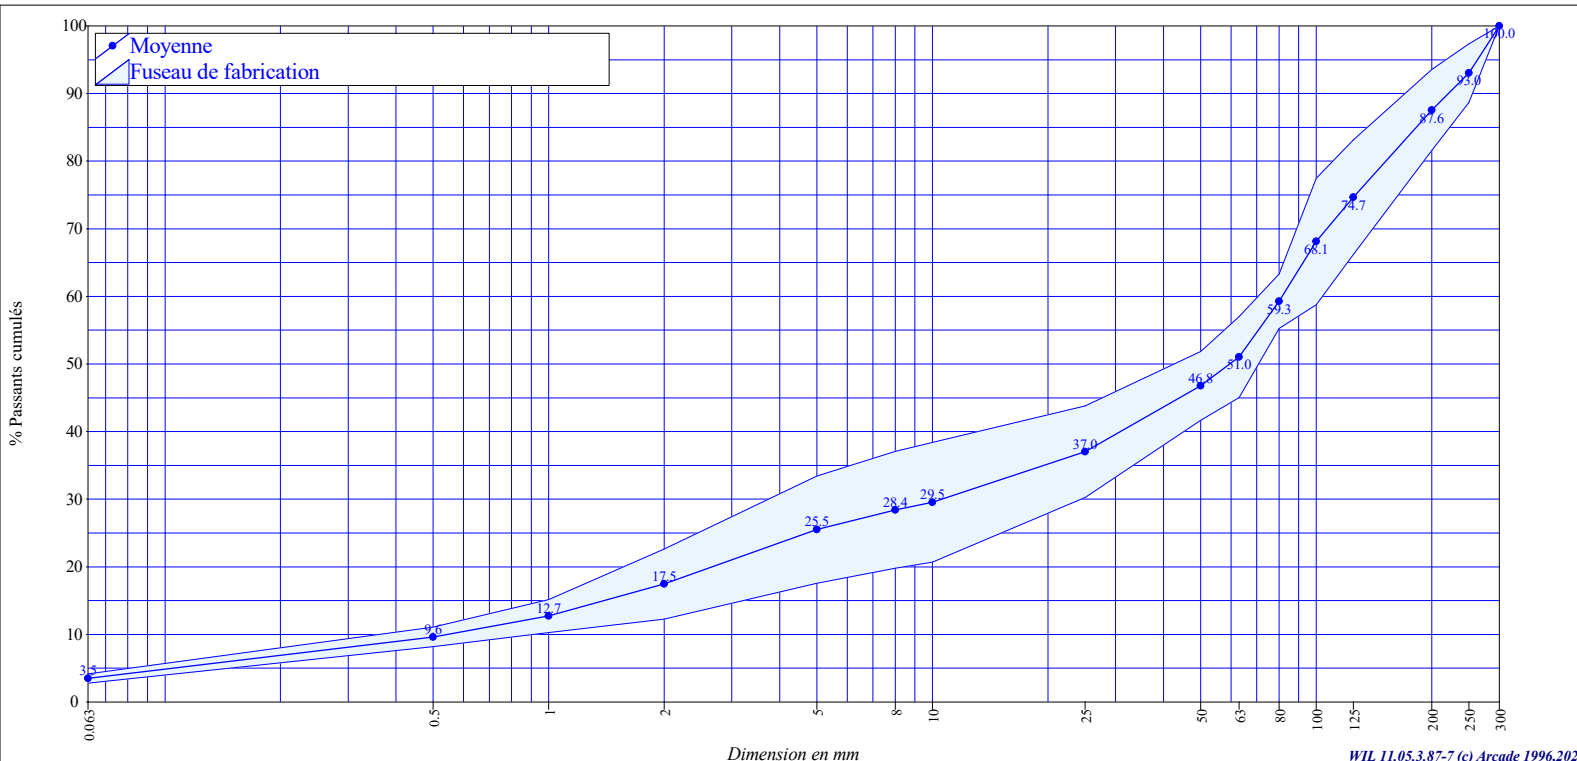

David REYNAL