

0/4 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

0/4 Concassé CBR - Carrière de Creuzeval 08/01/2025 EN ARTICLE 10

Partie normative
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code


A sauf fB

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	FM	MB
							4	5.6	8			
Etendue e	6		40		40		10			6	0.6	
V.S.S.+U	14.0		42		64		100			14.0		2.0
V.S.S.	13.0		40		60		99			13.0		1.5
V.S.I.	7.0		0		20		89	95	100	7.0		
V.S.I.-U	6.0		0		16		87	94		6.0		

Partie informative
 Résultats de production

du 01/07/24 au 12/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB
Maximum	10.4	14	22	33	48	70	96	100	100	10.4	3.61	1.4
Xf+1.25xEcart-types	9.9	14	21	31	47	68	95	100	100	9.9	3.57	1.3
Moyenne Xf	8.7	13	19	28	42	64	93	100	100	8.7	3.41	1.2
Xf-1.25xEcart-types	7.5	11	17	25	38	60	92	100	100	7.5	3.26	1.1
Minimum	7.2	11	17	24	37	59	91	100	100	7.2	3.22	0.9
Ecart-type	0.94	0.9	1.5	2.5	3.7	3.4	1.2	0.0	0.0	0.90	0.120	0.10
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

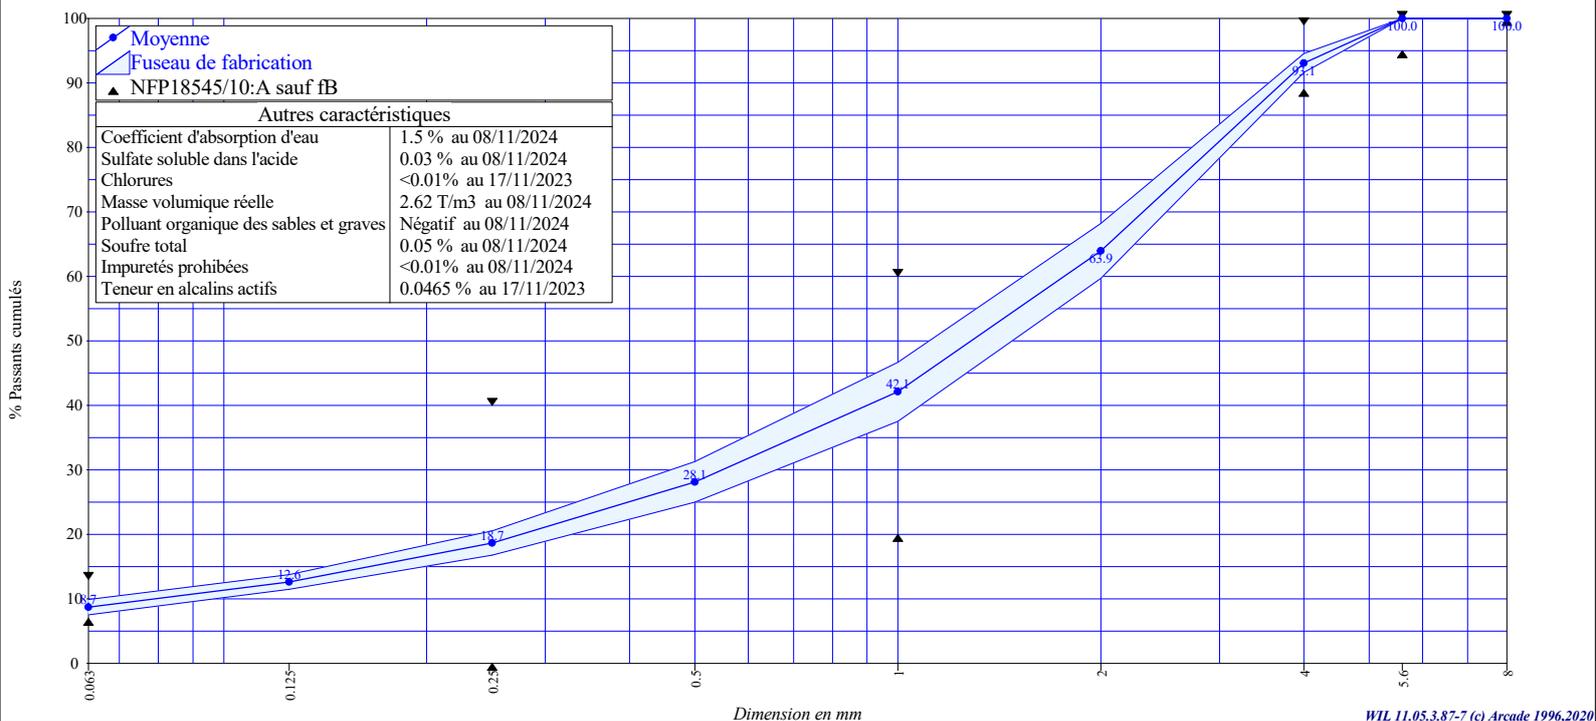

David REYNAL