

Grave 0/80 Mixte

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GD 1 SOL M Septembre 2024

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Classement GTR et Utilisation= F71 D3 ; Selon GTR 2023= AR-A51 assimilable VC2 G1

D31: Couche de Forme ; [DC3] : Tranchée

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Norme

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

Catégorie

GD 1 - Sol M


	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Ra	LA	MDE	SS	W	VBS
V.S.S.		12										100		40	45	45	0.70		0.10
V.S.I.		0										80							

Partie informative

Résultats de production

du 30/09/24 au 02/10/24

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Ra	LA	MDE	SS	W	VBS
Maximum	4.1	4	18	26	36	49	60	75	78	83	88	93	100					7.8	0.10
Xf+1.25xEcart-types	4.2	4	19	27	38	50	61	76	79	83	89	93	100					8.1	0.10
Moyenne Xf	3.6	4	15	21	30	41	54	70	75	79	85	91	100	4	28	21	0.25	6.5	0.10
Xf-1.25xEcart-types	3.1	3	11	15	21	32	47	64	72	75	81	89	100					4.9	0.09
Minimum	3.2	4	12	17	23	33	49	66	73	76	82	90	100					5.2	0.09
Ecart-type	0.45	0.3	3.0	5.0	6.8	7.6	5.7	4.5	2.8	3.6	3.3	1.5	0.0					1.30	0.010
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3

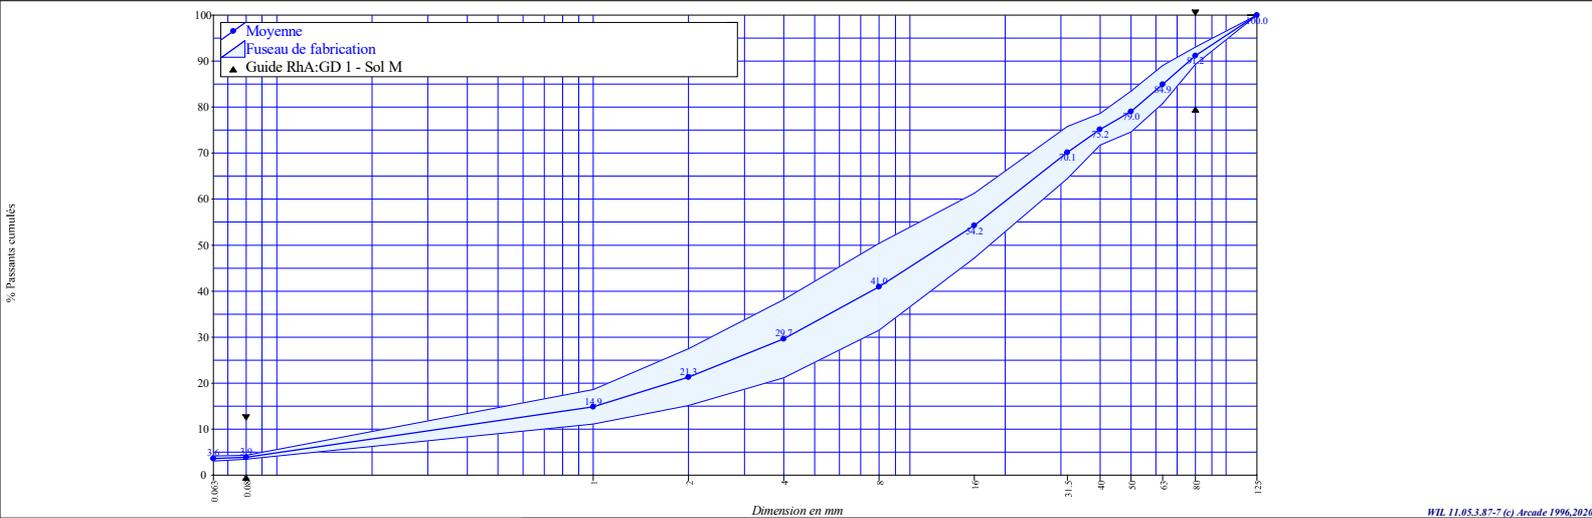

Amaury CHAPON