

Sable à tranchée

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP MFD Février 2025

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3.

Rapport n°: ULY25-004788-1

Selon GTR 2023= AR-A51 assimilable s3

Classement ancien GTR = F71 B4

Utilisation:

B4: Remblai

[DC3] : Tranchée

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction


MfD

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	EN_pH	SS	W	VBS
V.S.S.											100		0.70		
V.S.I.											100				

Partie informative Résultats de production

du 03/02/25 au 27/02/25

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	EN_pH	SS	W	VBS
Maximum	16.5	18	44	55	68	82	87	92	96	99	100			11.2	0.26
Xf+1.25xEcart-types	17.0	18	45	57	69	83	88	93	97	99	100			11.4	0.31
Moyenne Xf	13.4	14	36	47	58	75	82	89	95	99	100	10.4	0.19	9.3	0.20
Xf-1.25xEcart-types	9.9	11	27	36	48	67	76	84	92	98	100			7.3	0.10
Minimum	11.0	12	30	39	51	70	78	86	93	98	100			8.0	0.11
Ecart-type	2.84	3.0	7.3	8.2	8.6	6.7	4.8	3.2	1.7	0.3	0.0			1.70	0.080
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3

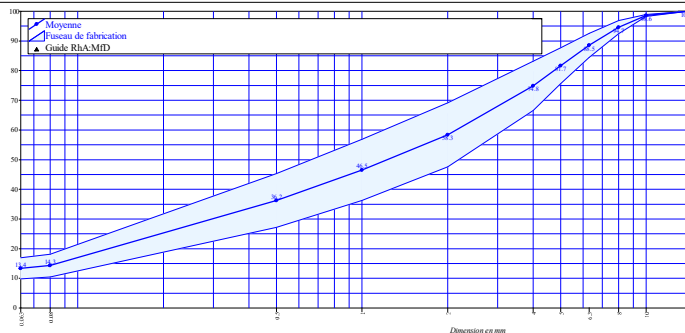

Amaury CHAPON