

Grave 0/80 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GD 1 SOL M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-004789-1

Selon GTR 2023= AR-A53 D31: assimilable VC2 G1

Classement ancien GTR = F71 assimilable C1 D2

Couche de Forme [DC3] : Tranchée

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 80

Norme

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

Catégorie

GD1-Sol M


	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS
V.S.S.		12										100		40	1.0	45	45	0.70		0.10
V.S.I.												100								

Partie informative

Résultats de production

du 03/02/25 au 27/03/25

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS
Maximum	5.2	6	20	26	33	46	63	75	81	86	91	100							6.9	0.10
Xf+1.25xEcart-types	5.4	6	20	27	33	45	62	75	81	86	91	100							7.0	0.10
Moyenne Xf	4.6	5	18	23	29	41	57	73	80	85	90	100	82	19	1.0	26	18	0.23	6.2	0.09
Xf-1.25xEcart-types	3.8	4	16	20	25	37	51	70	79	83	89	100							5.4	0.08
Minimum	3.9	4	16	21	26	38	53	71	79	83	89	100							5.5	0.08
Ecart-type	0.62	1.1	1.8	2.6	2.9	3.6	4.3	1.7	1.0	1.3	1.0	0.0							0.70	0.010
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4

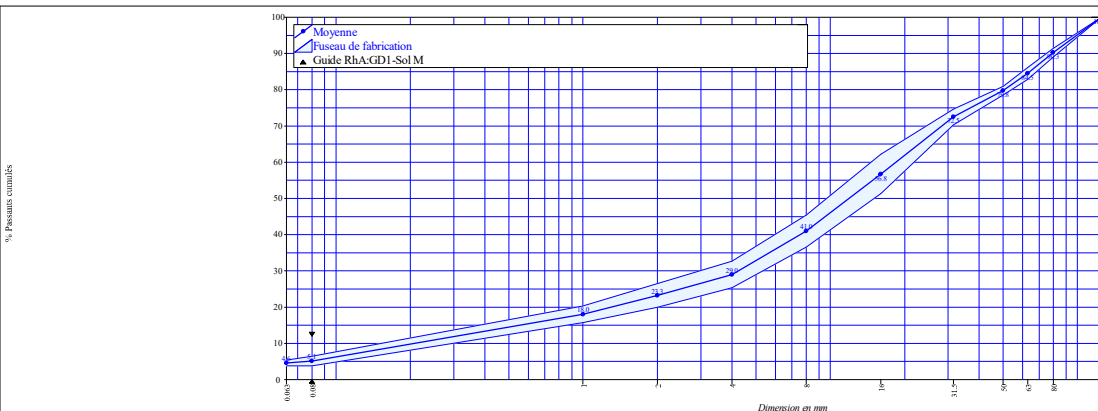

Amaury CHAPON