

# Grave 0/80 Mixte

**Pétrographie** : Matériaux de déconstruction Mixte  
**Elaboration** : Concassé

FTP GD 1 SOL M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-004789-1

Selon GTR 2023= AR-A51 : assimilable VC2

Classement ancien GTR = F71 assimilable C1

Domaine d'utilisation :

D31: Couche de Forme

[DC3] : Tranchée

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 80

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GD1-Sol M


	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS	
V.S.S.		12										100		40	1.0	45	45	0.70		0.10	
V.S.I.												100									

## Partie informative

### Résultats de production

du 03/02/25 au 27/03/25

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS	
Maximum	5.2	6	20	26	33	46	63	75	81	86	91	100								6.9	0.10
Xf+1.25xEcart-types	5.4	6	20	27	33	45	62	75	81	86	91	100								7.0	0.10
Moyenne Xf	4.6	5	18	23	29	41	57	73	80	85	90	100	82	19	1.0	26	18	0.23	6.2	0.09	
Xf-1.25xEcart-types	3.8	4	16	20	25	37	51	70	79	83	89	100								5.4	0.08
Minimum	3.9	4	16	21	26	38	53	71	79	83	89	100								5.5	0.08
Ecart-type	0.62	1.1	1.8	2.6	2.9	3.6	4.3	1.7	1.0	1.3	1.0	0.0								0.70	0.010
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4

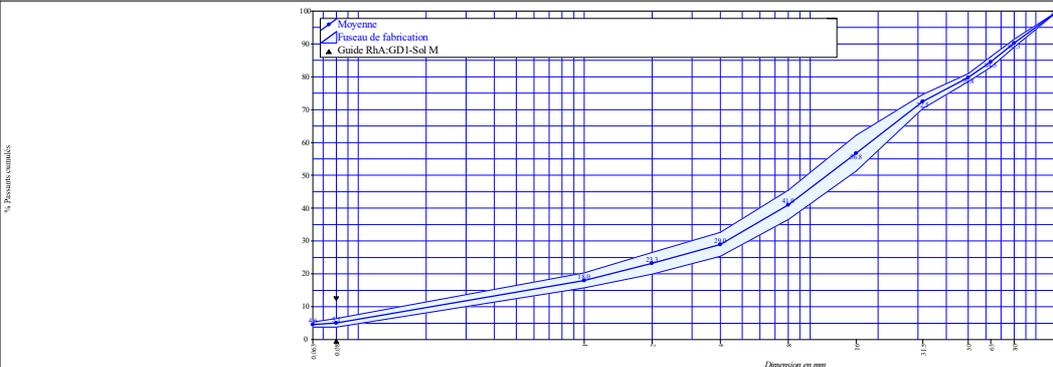

Amaury CHAPON