

# Grave 0/80 Mixte

**Pétrographie :** Matériaux de déconstruction Mixte

**Elaboration :** Concassé

FTP GD 1 SOL M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-011298-1

Selon GTR 2023= AR-A51 : assimilable VC2

Classement ancien GTR = F71 assimilable C1

Domaine d'utilisation :

D31: Couche de Forme

[DC3] : Tranchée

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 80

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GD 1 - Sol M


	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS		
V.S.S.		12											100		40	1.0	45	45	0.70			0.10	
V.S.I.													100										

## Partie informative

Résultats de production

du 10/03/25 au 09/04/25

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS			
Maximum	4.9	5	18	25	33	46	61	79	85	89	93	95	100									6.7	0.09	
Xf+1.25xEcart-types	5.2	5	20	27	37	50	62	81	86	90	93	95	100										7.0	0.10
Moyenne Xf	3.8	4	16	22	30	42	57	74	80	84	89	92	100	60	24	1.0	28	22	0.20			6.4	0.07	
Xf-1.25xEcart-types	2.4	3	12	17	22	34	52	68	74	79	84	89	100										5.8	0.05
Minimum	2.7	3	12	17	23	35	53	69	75	81	86	91	100										5.8	0.05
Ecart-type	1.10	1.2	3.2	4.4	5.8	6.4	4.0	5.0	5.0	4.2	3.8	2.3	0.0										0.50	0.020
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3		

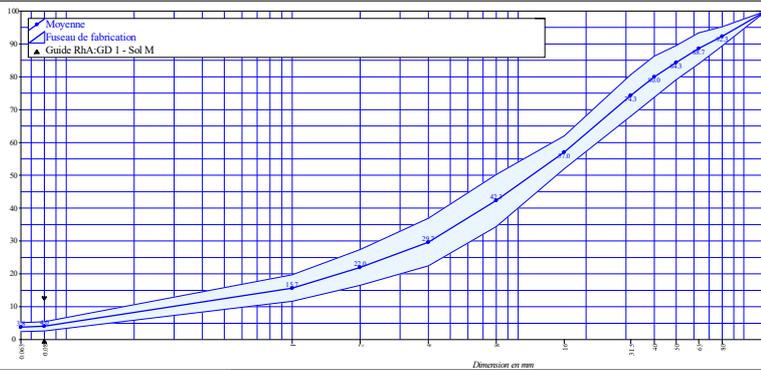

Amaury CHAPON