

0/4

Péetrographie : RHYOLITE

0/4 Béton CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620


Code A sauf EN f code B

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	D 4	1.4D 5.6	2D 8	Ab	f	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10				6	0.6	
V.S.S.+U	16.0		49		74			100				16.0		2.0
V.S.S.	14.0		45		70			99			2.5	14.0		1.5
V.S.I.	8.0		5		30			89	95	100		8.0		
V.S.I.-U	6.0		1		26			87	94			6.0		

Partie informative
Résultats de production

du 18/02/25 au 26/06/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ab	f	FM	MB
Maximum	13.8	18.7	27	39	60	78	89	99	100	100		13.8	3.32	1.5
Xf+1.25xEcart-types	12.1	17.4	26	39	57	78	89	99	100	100		12.1	3.14	1.3
Moyenne Xf	10.7	16.0	24	36	52	74	85	98	100	100	2.1	10.7	3.00	1.2
Xf-1.25xEcart-types	9.3	14.6	22	33	47	69	82	98	100	100		9.3	2.86	1.0
Minimum	9.1	14.0	20	29	43	65	79	97	100	100		9.1	2.88	1.0
Ecart-type	1.11	1.12	1.6	2.3	4.1	3.5	2.5	0.6	0.0	0.0		1.10	0.110	0.10
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	15

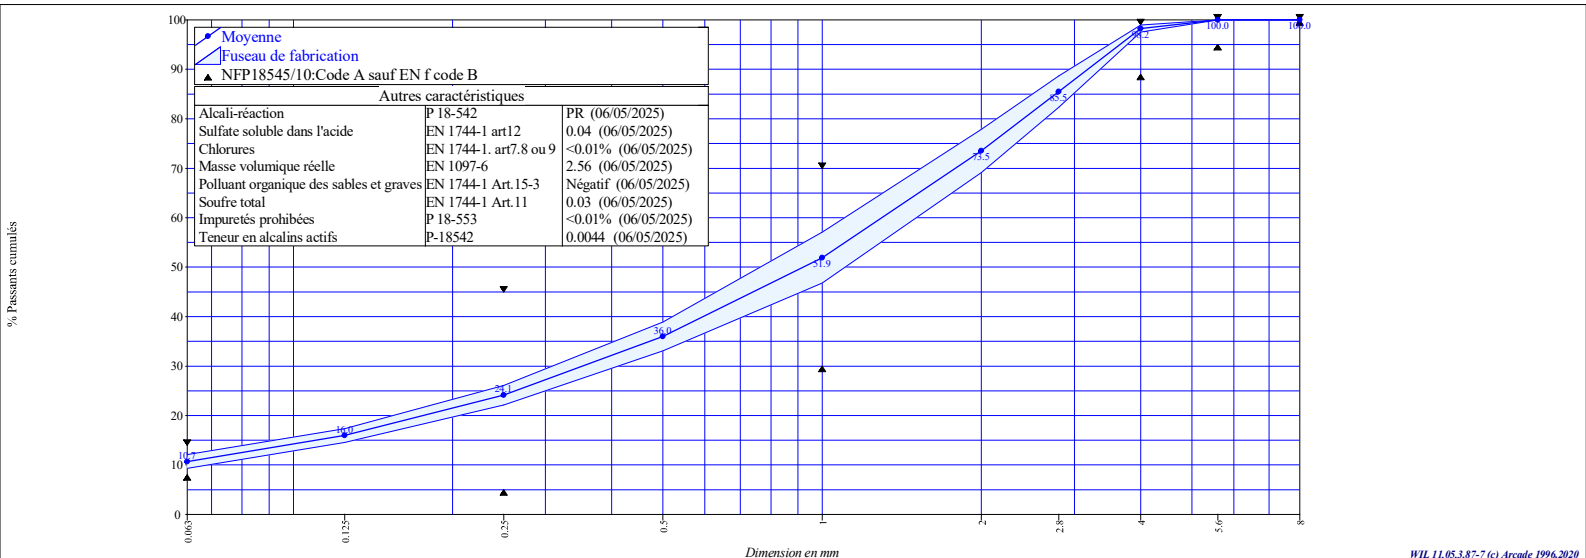

Amaury CHAPON

[Signature]