

# 0/4 Concassé

Péetrographie : RHYOLITE

Elaboration : Concassé

0/4C CBR-Carrière de Bully 2 ème Semestre 2025

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a Ang 1


|           | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | D/2<br>2 | 2.8 | D<br>4 | 1.4D<br>5.6 | 2D<br>8 | Ecs | f    | MB  | FS    |
|-----------|-------|-------|------|-----|---|----------|-----|--------|-------------|---------|-----|------|-----|-------|
| Etendue e | 6     |       |      |     |   | 20       |     | 10     |             |         |     | 6    |     |       |
| V.S.S.+U  | 15.0  |       |      |     |   | 86       |     | 100    |             |         |     | 15.0 | 2.5 |       |
| V.S.S.    | 13.0  |       |      |     |   | 83       |     | 99     |             |         |     | 13.0 | 2.0 | 40.00 |
| V.S.I.    | 7.0   |       |      |     |   | 63       |     | 89     | 98          | 100     | 35  | 7.0  |     |       |
| V.S.I.-U  | 5.0   |       |      |     |   | 60       |     | 87     | 97          | 100     |     | 5.0  |     |       |

## Partie informative

Résultats de production

du 07/02/25 au 26/06/25

|                     | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5  | 1   | 2   | 2.8 | 4   | 5.6 | 8   | Ecs | f    | MB   | FS    |
|---------------------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Maximum             | 12.9  | 19.4  | 30.6 | 47.5 | 66  | 83  | 94  | 99  | 100 | 100 |     | 12.9 | 2.0  |       |
| Xf+1.25xEcart-types | 12.4  | 18.5  | 28.8 | 44.7 | 63  | 82  | 92  | 99  | 100 | 100 |     | 12.4 | 1.9  |       |
| Moyenne Xf          | 10.9  | 16.2  | 24.9 | 38.1 | 55  | 76  | 87  | 98  | 100 | 100 | 37  | 10.9 | 1.6  | 20.00 |
| Xf-1.25xEcart-types | 9.3   | 13.9  | 21.0 | 31.5 | 46  | 69  | 83  | 98  | 100 | 100 |     | 9.3  | 1.3  |       |
| Minimum             | 9.0   | 12.9  | 19.7 | 30.1 | 44  | 67  | 82  | 97  | 100 | 100 |     | 9.0  | 1.2  |       |
| Ecart-type          | 1.25  | 1.82  | 3.15 | 5.29 | 7.0 | 5.2 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |     | 1.30 | 0.20 |       |
| Nombre de résultats | 16    | 16    | 16   | 16   | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 1   | 16   | 16   | 1     |

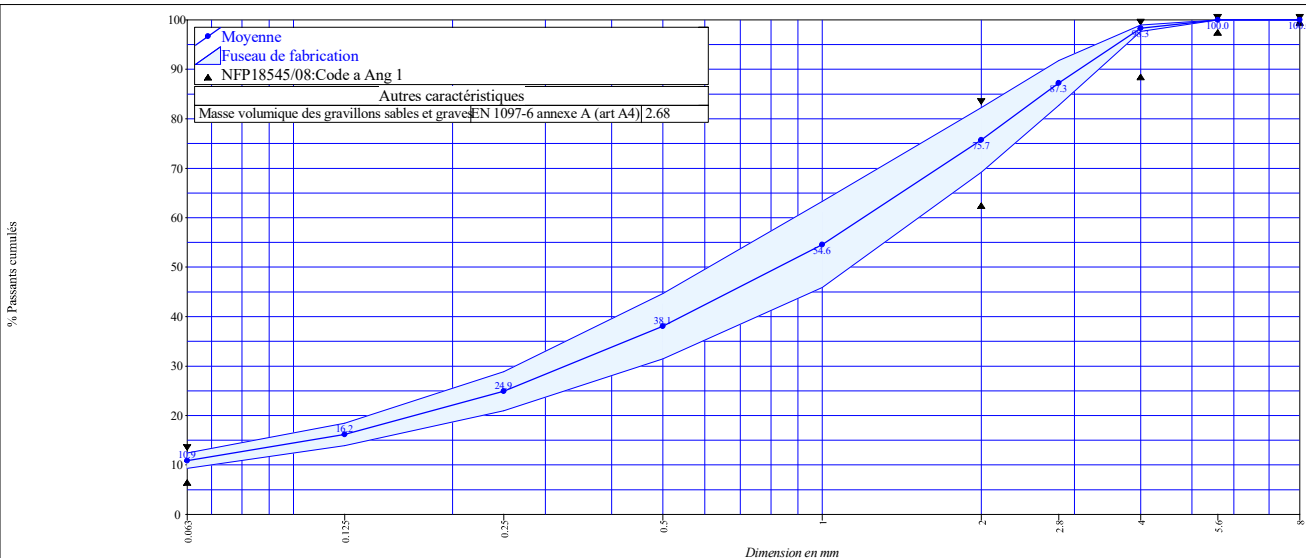

Amaury CHAPON

*[Signature]*