

0/80

Péetrographie : RHYOLITE

Selon GTR 2024 matériaux rocheux Vo assimilable VC2 G1 ins

Selon GTR 2000 matériaux rocheux R6 assimilable D3

Les matériaux sont présumés insensibles à l'eau si Tamisat à 0.063mm inférieur ou égal à 5% et VBS < 0.2

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242
--

Catégorie


limites normalisées d

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	50	63	80	112	160	Cu	LA	MDE	VBS	
V.S.S.																							
V.S.I.																							

Partie informative
Résultats de production

du 11/09/24 au 30/01/25

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	50	63	80	112	160	Cu	LA	MDE	VBS
Maximum	3.1	3	7	10	15	22	24	33	38	50	58	69	82	89	94	98	100	100				0.08
Xf+1.25xEcart-types	3.2	3	7	10	15	22	25	34	40	52	60	70	83	91	96	98	100	100				0.08
Moyenne Xf	1.7	2	4	5	8	12	14	19	23	31	39	54	70	83	92	97	100	100	11	18	10	0.06
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0	0	0	1	1	3	5	6	10	19	38	57	74	89	96	100	100				0.03
Minimum	1.0	1	2	3	4	7	8	12	15	20	28	44	63	76	89	97	100	100				0.04
Ecart-type	1.18	1.2	2.8	4.0	5.9	8.4	9.1	11.6	13.3	16.7	16.3	12.9	10.3	6.7	2.6	0.7	0.0	0.0				0.020
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3

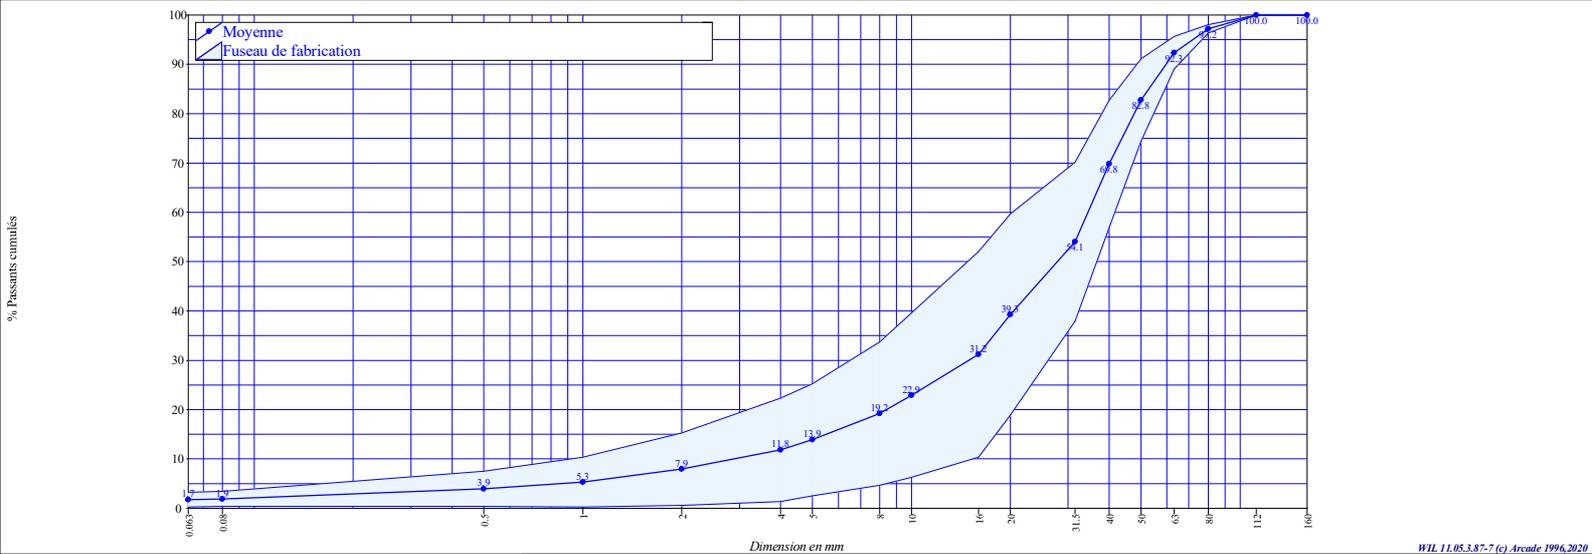

Anaury CHAPON