

GNT 0/31.5

Péetrographie : RHYOLITE

GNT 0-31.5 CBR - Carrière de Bully 2 ème Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

EN 13285 Graves non traitées

Catégorie


GNT 2

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
V.S.S.	9.0	35	40	47	60	68	85			99	100	40	2.5	0.80	35
V.S.I.	4.0	5	9	16	22	35	55			85	100				

Partie informative Résultats de production

du 30/01/25 au 17/06/25

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
Maximum	7.3	20	28	39	53	63	84	92	98	99	100		2.5	0.70	
Xf+1.25xEcart-types	6.9	19	27	37	52	63	84	92	97	99	100		2.4	0.75	
Moyenne Xf	5.8	16	22	31	42	55	76	85	93	98	100	18	1.8	0.55	9
Xf-1.25xEcart-types	4.8	13	17	24	33	46	68	78	89	97	100		1.3	0.35	
Minimum	4.7	13	17	23	31	45	64	75	89	97	100		1.2	0.30	
Ecart-type	0.84	2.4	3.7	5.4	7.5	6.9	6.6	5.5	3.1	0.7	0.0		0.40	0.160	
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	9	9	1

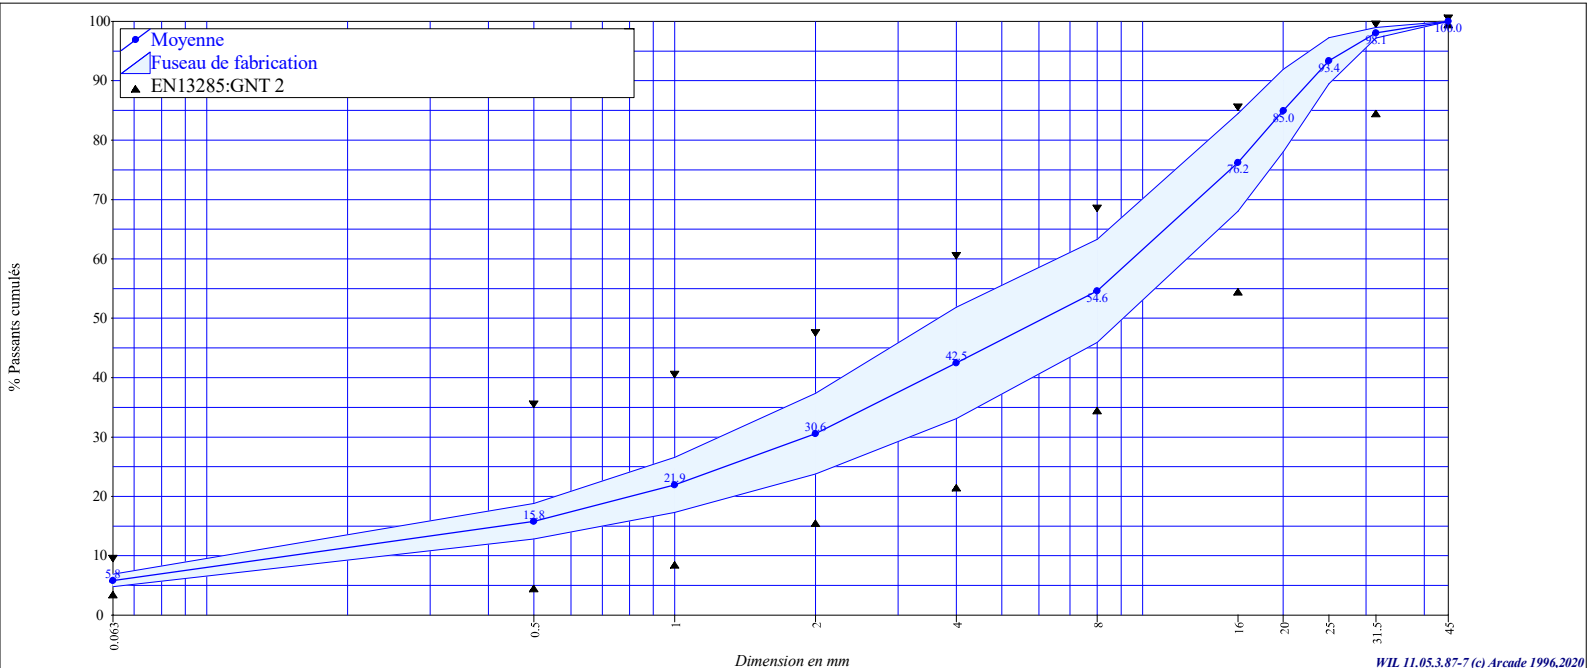

Amaury CHAPON

Dimension en mm

WIL 11.05.3.87-7 (c) Arcane 1996,2020

[Signature manuscrite]