

Grave 0/80 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte

Elaboration : Concassé

FTP GD1 SOL M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-025857-1

Selon GTR 2024= AR-A51 : assimilable VC2 G1 ins

Classement ancien GTR = F71 assimilable D3

Domaine d'utilisation :

D31: Couche de Forme

[DC3] : Tranchée

Selon GTR 2024 matériau insensible à l'eau (tamisat à 0.063mm <ou=5% et VBS <0.2)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0

80

Norme

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

Catégorie


GD 1 - Sol M

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS
V.S.S.		12											100		40	1.0	45	45	0.70		0.10
V.S.I.													100								

Partie informative

Résultats de production

du 18/07/25 au 31/07/25																					
	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS
Maximum	5.2	6	24	31	40	53	64	79	85	89	93	95	100							6.1	0.08
Xf+1.25xEcart-types	5.5	6	25	33	43	54	66	79	85	89	93	95	100							6.2	0.08
Moyenne Xf	4.6	5	21	29	38	49	61	76	81	85	89	92	100	83	11	<0.1%	26	18	0.21	6.0	0.08
Xf-1.25xEcart-types	3.7	4	18	25	33	45	56	74	77	81	85	89	100							5.8	0.07
Minimum	3.8	4	18	25	33	46	57	75	79	83	87	90	100							5.8	0.07
Ecart-type	0.71	0.8	3.1	3.2	4.0	3.5	3.6	2.2	3.2	3.2	3.2	2.5	0.0							0.20	0.010
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3

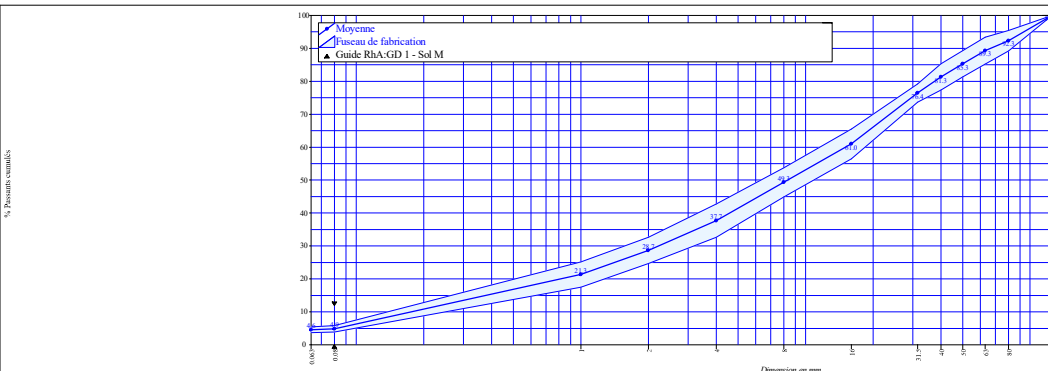

Amaury CHAPON

[Signature manuscrite]