

Grave 0/80 Mixte

Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GD1 SOL M

Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-027478-1

Selon GTR 2024 AR-A51 assimilable VC2 G1 ins

Selon GTR 2024 matériau insensible à l'eau (tamisat à 0.063mm <ou=5% et VBS <0.2)

Domaine d'utilisation :

D31: Couche de Forme

[DC3] : Tranchée

Pour information : Selon GTR 2000 F71 assimilable D3

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 80

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

GD1-Sol M


	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS
V.S.S.		12									100		40	1.0	45	45	0.70		0.10
V.S.I.											100								

Partie informative

Résultats de production

du 16/07/25 au 28/07/25

	0.063	0.08	1	2	4	8	16	31.5	63	80	125	Cu	Ra	X	LA	MDE	SS	W	VBS
Maximum	5.8	6	19	23	30	43	57	73	87	93	100							5.2	0.10
Xf+1.25xEcart-types	6.1	6	19	24	31	45	58	73	88	94	100							5.3	0.10
Moyenne Xf	4.4	5	16	20	26	39	55	72	86	92	100	67	24	0.5	27	17	0.11	4.0	0.09
Xf-1.25xEcart-types	2.7	3	12	15	21	33	52	70	84	90	100							2.6	0.07
Minimum	3.1	4	13	16	22	34	52	71	84	90	100							3.3	0.08
Ecart-type	1.36	1.3	3.1	3.5	4.0	4.6	2.5	1.2	1.5	1.5	0.0							1.10	0.010
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3

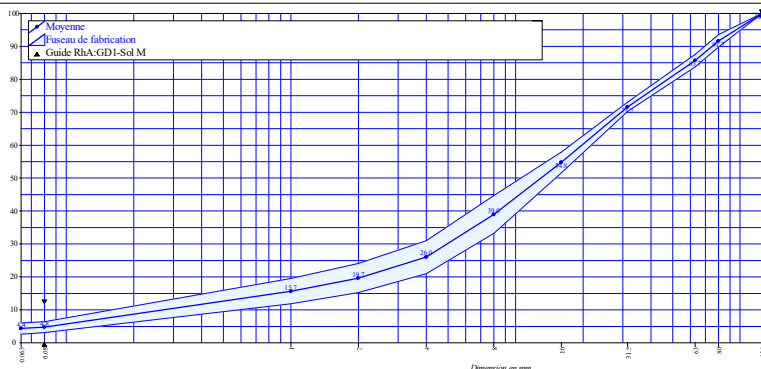

Amaury CHAPON

[Signature manuscrite]