

Grave 0/150

Péetrographie : RHYOLITE

Selon GTR 2024 matériaux rocheux R3Vo assimilable VC1 G1 ins

Les matériaux sont insensibles à l'eau si Tamisat à 0.063mm inférieur ou égal à 5% et VBS < 0.2

Pour information : Selon GTR 2000 matériaux rocheux R6 assimilable C2 B3

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 150

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code


Limites normalisées d

	0.063	0.5	1	2	4	5	8	16	31.5	50	63	100	125	150	210	300	Cu	LA	MDE	VBS
V.S.S.																		45	45	
V.S.I.																				

Partie informative

Résultats de production

du 11/06/25 au 24/03/26																				
	0.063	0.5	1	2	4	5	8	16	31.5	50	63	100	125	150	210	300	Cu	LA	MDE	VBS
Maximum	2.3	6	7	10	14	15	17	21	43	66	73	90	94	97	100	100				0.16
Xf+1.25xEcart-types	2.3	6	7	10	14	15	17	21	44	69	74	92	95	97	100	100				0.21
Moyenne Xf	2.0	5	6	8	11	12	14	19	40	61	69	85	92	95	100	100	16	19	10	0.12
Xf-1.25xEcart-types	1.7	3	4	6	8	9	11	17	37	53	65	77	90	93	100	100				0.03
Minimum	1.8	4	5	7	10	11	13	18	37	54	66	78	90	94	100	100				0.04
Ecart-type	0.25	1.1	1.2	1.7	2.3	2.3	2.3	1.5	2.8	6.4	3.5	6.1	2.0	1.7	0.0	0.0				0.070
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3

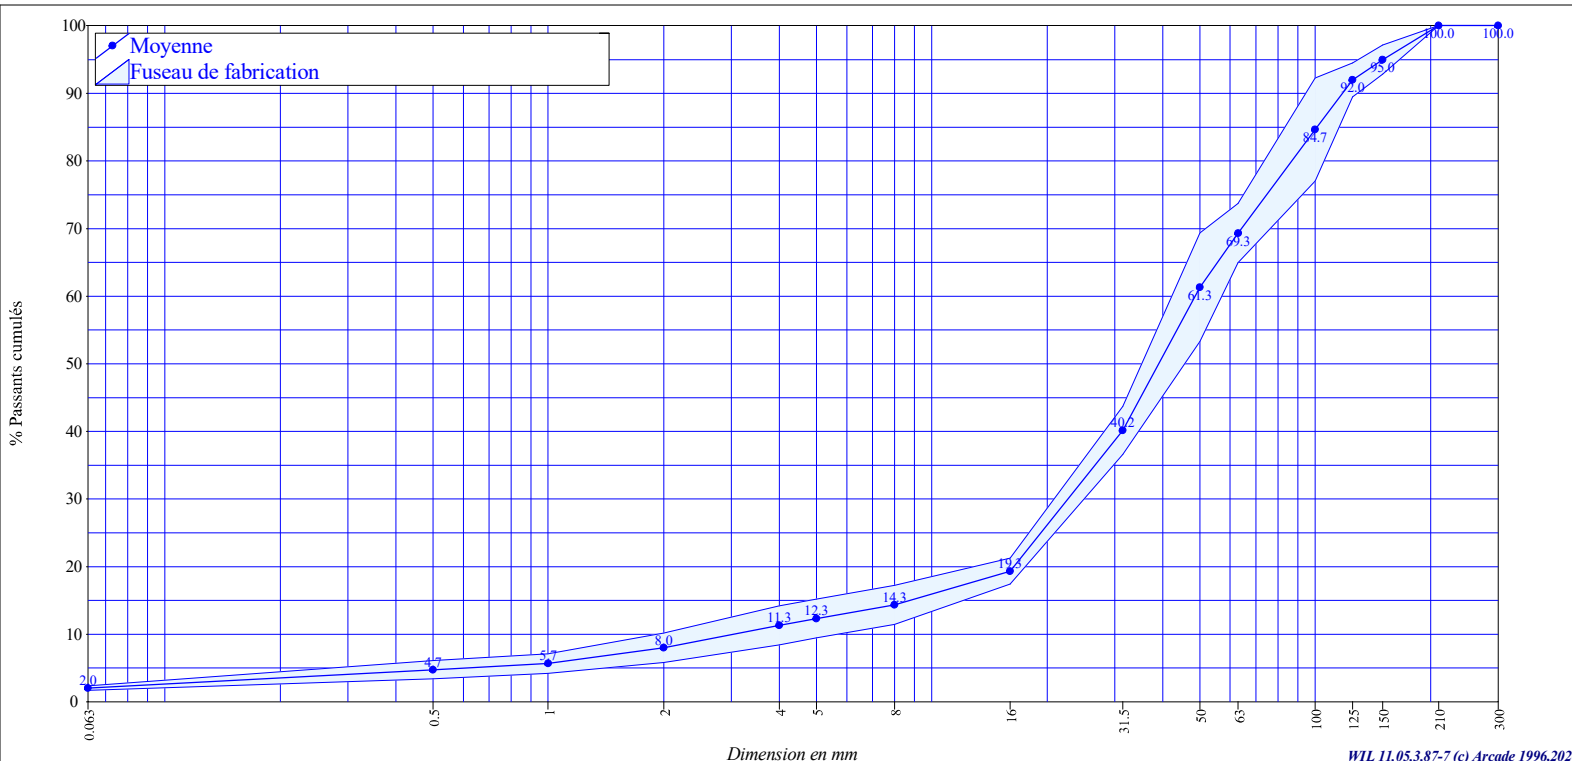

Amaury CHAPON

[Signature]