

0/4 Concassé

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

0/4c CBR-Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
0/4	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	a Ang 1

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D/1.4 2.8 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	MB	f	FS	Ecs
VSS+U	15.0					86		100			2.5	15.0		
VSS	13.0					83		99			2.0	13.0	40	
VSI	7.0					63		89	98	100		7.0		35
VSI-U	5.0					60		87	97			5.0		
Etendue e	6					20		10				6		


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D/1.4 2.8 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	MB	f	FS	Ecs
Maximum	12.7	17.8	26.5	41.2	60	81	90	99	100	100	2.0	12.7	19	38
Xf+1.25*s	11.6	16.8	26.0	40.7	59	80	90	99	100	100	1.7	11.6		
Moyenne	10.5	15.4	23.8	36.6	53	74	86	98	100	100	1.3	10.5	19	38
Xf-1.25*s	9.4	14.1	21.6	32.4	47	69	82	98	100	100	0.9	9.4		
Minimum	9.2	13.5	19.4	27.8	40	63	78	97	100	100	1.0	9.2	19	38
Ecart-type	0.9	1.1	1.8	3.3	5	4	3	1	0	0	0.3	0.9		
Nombre	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	1	1

Essai(s) complémentaire(s)

Masse volumique des gravillons sables et graves	2.67	EN 1097-6 annexe A (art A4)	14/04/26
---	------	-----------------------------	----------

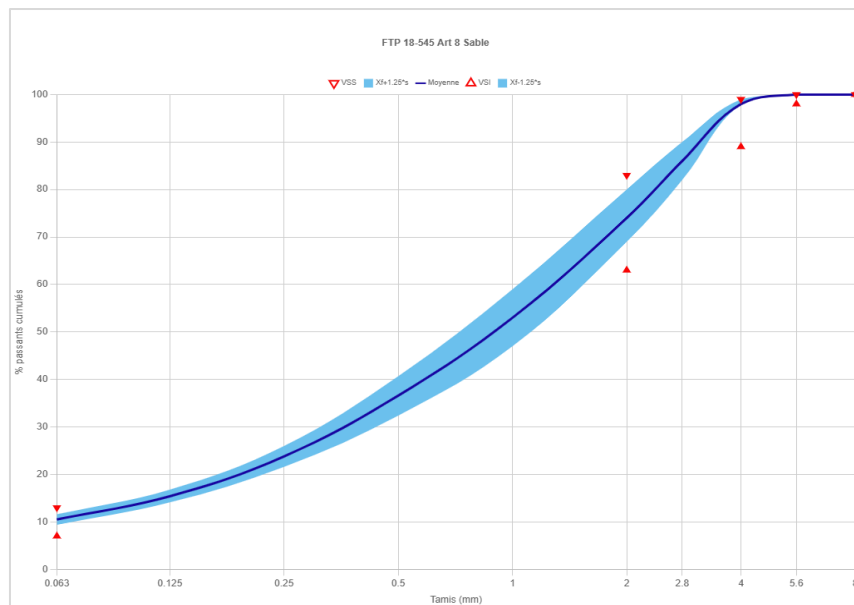

Amaury CHAPON

[Signature]