

11.2/22.4

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

11.2/22.4 CBR-Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
11,2/22,4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A

	0.063 mm	d/2 5.6 mm	d 11.2 mm	12.5 mm	D/1.4 16 mm	D 22.4 mm	1.4D 31.5 mm	2D 45 mm	f	FI	LA
VSS+U	1.8	6	21			100			1.8		
VSS	1.5	5	16			99			1.5	20	30
VSI			1			84	98	100			
VSI-U			0			79	97				
Etendue e			15			15					


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 5.6 mm	d 11.2 mm	12.5 mm	D/1.4 16 mm	D 22.4 mm	1.4D 31.5 mm	2D 45 mm	f	FI	LA
Maximum	1.1	2	4	11	54	99	100	100	1.1	6	19
Xf+1.25*s	0.8	1	3	9	50	99	100	100	0.8	6	
Moyenne	0.6	1	2	6	36	97	100	100	0.6	4	19
Xf-1.25*s	0.4	1	1	2	21	95	100	100	0.4	2	
Minimum	0.4	1	1	2	16	95	100	100	0.4	2	19
Ecart-type	0.2	0	1	3	11	2	0	0	0.2	1	
Nombre	18	18	18	18	18	18	18	18	18	7	1

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali-réaction	PR	NF P 18-594	16/03/26
Absorption d'eau WA24	0.5%	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	16/03/26
Masse volumique réelle	2.64Mg/m3	EN 1097-6	16/03/26
Sulfate soluble dans l'acide	0.03%	EN 1744-1 art12	16/03/26
Sensibilité au gel/dégel	Non gélif si WA 24 <1%		16/03/26
Soufre total	0.02%	EN 1744-1 Art.11	16/03/26
Chlorures	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	16/03/26
Teneur en alcalins actifs	0.0054%	P-18542	23/03/25
Boulette d'argile	<0.1%	XP P 18-546 (06-2020)	16/03/26
Impuretés prohibées	<0.01%	XP P 18-546 (06-2020)	16/03/26

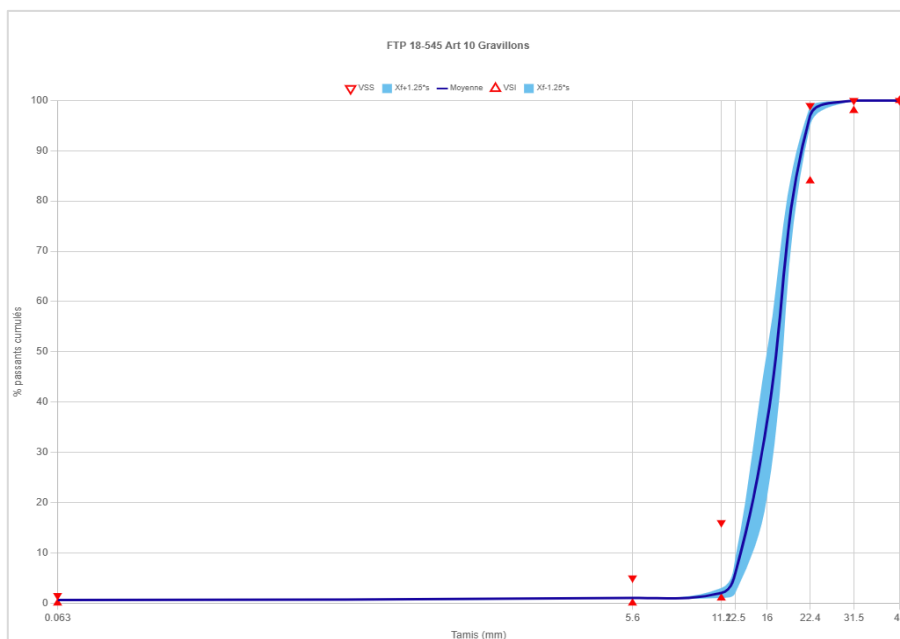

Amaury CHAPON