

0/4 C

Péetrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
0/4	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	a Ang 1

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	MB	f	FS	Ecs
VSS+U	16.0					78	100			2.5	16.0		
VSS	14.0					75	99			2.0	14.0	40	
VSI	8.0					55	89	98	100		8.0		35
VSI-U	6.0					52	87	97			6.0		
Etendue e	6					20	10				6		

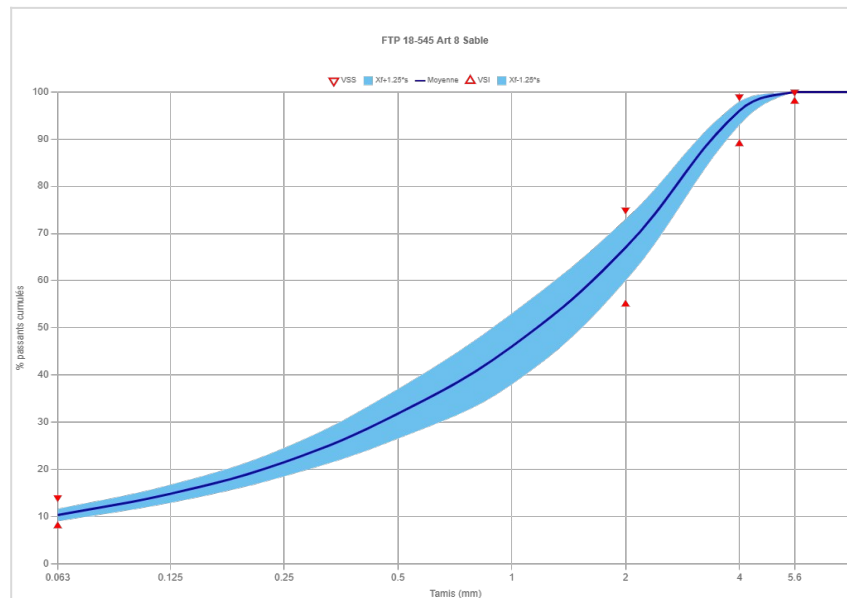
Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	MB	f	FS	Ecs
Maximum	11.8	17.0	25.0	40.0	57	75	99	100	100	1.0	11.8	27	39
Xf+1.25*s	11.6	16.7	24.5	37.0	53	73	98	100	100	1.0	11.6		
Moyenne	10.3	14.8	21.5	31.8	46	67	96	100	100	0.8	10.3	27	39
Xf-1.25*s	9.0	12.9	18.5	26.5	38	60	93	100	100	0.7	9.0		
Minimum	8.5	12.2	17.5	26.0	37	58	92	100	100	0.7	8.5	27	39
Ecart-type	1.0	1.5	2.4	4.2	6	5	2	0	0	0.1	1.0		
Nombre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1

Essai(s) complémentaire(s)

Masse volumique des gravillons sables et graves	2.65	EN 1097-6 annexe A (art A4)	05/06/26
---	------	-----------------------------	----------


DELPHINE VILGER
