

## 0/4 Roulé lavé

Pétrographie Alluvions Silico-Calcaires

Elaboration Roulé Lavé

FTP 0/4RL 2EME SEMESTRE 2026

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

| Classe Granulaire | Norme                                  | Code |
|-------------------|----------------------------------------|------|
| 0/4               | Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 | a    |

|           | 0.063 mm | 0.125 mm | 0.25 mm | 1 mm | D/2<br>2 mm | D<br>4 mm | 1.4D<br>5.6 mm | 2D<br>8 mm | f   | FM | MB  |
|-----------|----------|----------|---------|------|-------------|-----------|----------------|------------|-----|----|-----|
| VSS       | 6.0      |          |         |      | 93          | 99        |                |            | 6.0 |    | 2.0 |
| VSI       | 0.0      |          |         |      | 73          | 89        | 98             | 100        | 0.0 |    |     |
| Etendue e | 6.0      |          |         |      | 20          | 10        |                |            | 6.0 |    |     |


### Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

|            | 0.063 mm | 0.125 mm | 0.25 mm | 1 mm | D/2<br>2 mm | D<br>4 mm | 1.4D<br>5.6 mm | 2D<br>8 mm | f   | FM   | MB  |
|------------|----------|----------|---------|------|-------------|-----------|----------------|------------|-----|------|-----|
| Maximum    | 2.5      | 5.5      | 18.4    | 69   | 79          | 93        | 100            | 100        | 2.5 | 2.88 | 1.0 |
| Xf+1.25*s  | 2.5      | 5.8      | 18.3    | 69   | 79          | 93        | 100            | 100        | 2.5 | 2.87 | 0.9 |
| Moyenne    | 1.7      | 4.9      | 16.8    | 69   | 78          | 92        | 100            | 100        | 1.7 | 2.83 | 0.7 |
| Xf-1.25*s  | 0.9      | 4.0      | 15.3    | 68   | 77          | 91        | 99             | 100        | 0.9 | 2.79 | 0.5 |
| Minimum    | 0.7      | 3.6      | 15.1    | 68   | 77          | 91        | 99             | 100        | 0.7 | 2.80 | 0.5 |
| Ecart-type | 0.7      | 0.8      | 1.2     | 1    | 1           | 1         | 0              | 0          | 0.7 | 0.03 | 0.2 |
| Nombre     | 4        | 4        | 4       | 4    | 4           | 4         | 4              | 4          | 4   | 4    | 4   |

### Essai(s) complémentaire(s)

|                                               |              |                        |          |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Alcali-réaction                               | NQ           | NF P 18-594            | 04/03/26 |
| Coefficient d'absorption d'eau Ab             | 1.0%         | P 18-554/5             | 04/03/26 |
| Masse volumique réelle                        | 2.61Mg/m3    | EN 1097-6              | 04/03/26 |
| Sulfate soluble dans l'acide                  | 0.01%        | EN 1744-1 art12        | 04/03/26 |
| Soufre total                                  | 0.01%        | EN 1744-1 Art.11       | 04/03/26 |
| Chlorures                                     | 0.000%       | EN 1744-1. art7.8 ou 9 | 04/03/26 |
| Teneur en alcalins actifs                     | 0.0019%      | P-18542                | 04/03/26 |
| Détermination de la teneur en matière humique | Test Negatif | EN 1744-1 Art.15-1     | 04/03/26 |
| Impuretés prohibées                           | <0.01%       | XP P 18-546 (06-2020)  | 04/03/26 |

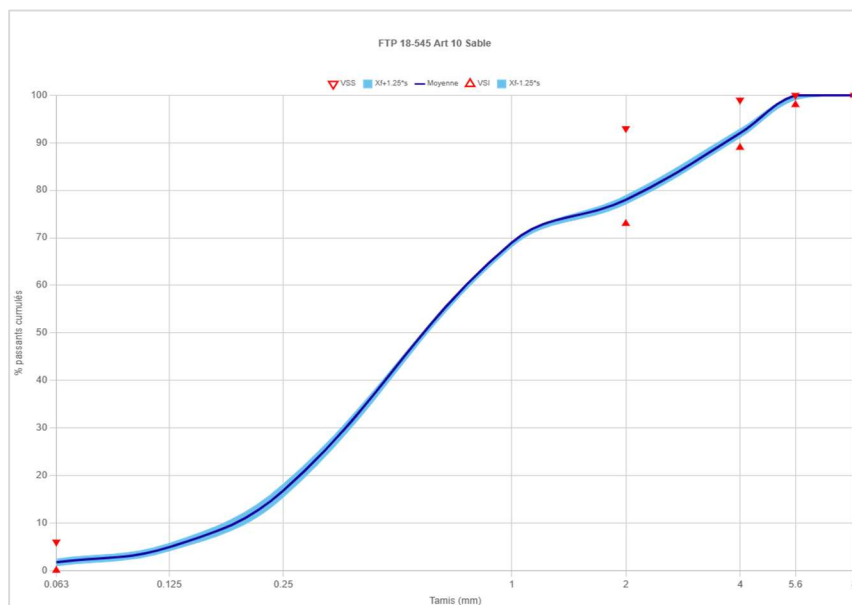

DELPHINE VILLEGGER

