

0/4 M

Péetrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Semi-Concassé Lavé
FTP 0/4M 2EME SEMESTRE 2026	

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
0/4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	1 mm	D/2 2 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	f	FM	MB
VSS+U	9.0		42.0	82		100			9.0	3.50	2.0
VSS	8.0		40.0	78		98			8.0	3.35	1.5
VSI	2.0		0.0	38		88	98	100	2.0	2.75	
VSI-U	1.0		0	34		86	97		1.0	2.60	
Etendue e	6.0		40.0	40		10			6.0	0.60	


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	1 mm	D/2 2 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	f	FM	MB
Maximum	6.9	10.4	20.0	69	79	95	100	100	6.9	3.24	1.0
Xf+1.25*s	6.1	9.7	19.4	66	77	94	100	100	6.1	3.19	1.0
Moyenne	4.3	7.5	17.5	59	73	93	100	100	4.3	3.03	0.9
Xf-1.25*s	2.6	5.3	15.6	52	69	92	99	100	2.6	2.87	0.7
Minimum	2.0	3.6	14.1	51	67	91	99	100	2.0	2.80	0.7
Ecart-type	1.4	1.7	1.5	6	3	1	0	0	1.4	0.13	0.2
Nombre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali-réaction	NQ	NF P 18-594	04/03/26
Coefficient d'absorption d'eau Ab	1.0%	P 18-554/5	04/03/26
Masse volumique réelle	2.61Mg/m3	EN 1097-6	04/03/26
Sulfate soluble dans l'acide	0.01%	EN 1744-1 art12	04/03/26
Soufre total	0.01%	EN 1744-1 Art.11	04/03/26
Chlorures	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	04/03/26
Teneur en alcalins actifs	0.0019%	P-18542	04/03/26
Détermination de la teneur en matière humique	Test Negatif	EN 1744-1 Art.15-1	04/03/26
Impuretés prohibées	<0.01%	XP P 18-546 (06-2020)	04/03/26

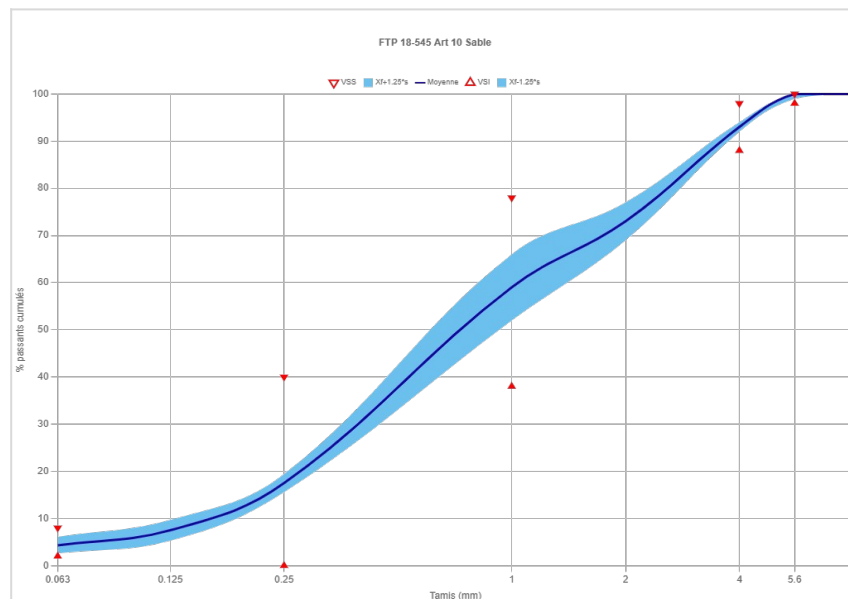

DELPHINE VILGER

Delphine Vilger